



## F.30 Monoparquet



Adesivo poliuretano monocomponente, pronto all'uso esente da acqua e solventi. Idoneo per l'incollaggio di tutti i tipi e formati di pavimenti in legno su tutti i sottofondi comunemente utilizzati in edilizia compresi pavimentazioni già esistenti in legno, ceramica, massetti riscaldanti, supporti metallici o vernici epossidiche. Disponibile nelle colorazioni chiara e scura.

**USO PROFESSIONALE.**

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Incollaggio di legno lamellare, lamparquet, listoni, listoncini di qualunque formato e specie sui seguenti fondi: massetti cementizi, sottofondi in anidrite (previa carteggiatura), pavimenti riscaldanti, legno, marmo e marmette decerate, ceramica smaltata, metalli, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento cellulare, marmo e pietre naturali, marmette, grès, superfici non assorbenti in genere.

Grazie alla bassa viscosità e scorrevolezza, ha una resa del 20-30% in più rispetto ai normali adesivi bicomponenti tradizionali. F.30 MONOPARQUET, inoltre, forma uno strato elastico che riduce i rumori da calpestio.

Particolarmente indicato per l'utilizzo su sottofondi cementizi realizzati con i leganti idraulici F.67 MALTARAPID (ad essiccazione rapida) ed F.69 CERMALT o F.69 CERMALT PRONTO (ad essiccazione semirapida).

### CONTROINDICAZIONI

F.30 MONOPARQUET, non deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- \_ quando la temperatura di cantiere non è compresa fra i +10°C e i +35°C;
- \_ su massetti aventi un'umidità residua superiore al 2-2,5% (misurare in profondità con igrometro a carburo);
- \_ su massetti soggetti ad umidità di risalita (assicurarsi che sia stata correttamente interposta un'adeguata barriera al vapore, doppio foglio di nylon di spessore non inferiore a 0,5 mm);
- \_ se il supporto non è ben asciutto, utilizzare F.24 POLIPRIMER A+B o l'impermeabilizzante F.71 ACQUASTOP (v. relative schede tecniche).
- \_ quando l'umidità del legno non è in equilibrio con quella dell'ambiente;
- \_ quando intonaci e pitture a soffitto o pareti non siano asciutte e l'ambiente non sia arieggiato.

### SOTTOFONDO

I sottofondi devono essere perfettamente planari, sani, asciutti, solidi, dimensionalmente stabili avendo già ultimato i ritiri di maturazione, privi di parti friabili ed esenti da oli, cere, disarmanti e finiture con tendenza allo spolveramento; è sconsigliato quindi la posa su pareti trattate a calce.

La posa su pareti trattate con idropitture o tempere o anche su vernici e smalti è possibile purchè le stesse siano bene ancorate al sottofondo.

Si raccomanda il rispetto dei tempi di maturazione ed essiccazione dei sottofondi; è sempre valida la regola di una settimana di attesa ogni centimetro di spessore del sottofondo fino a 4 cm, oltre tale spessore 2 settimane per cm; comunque si considera che i sottofondi cementizi compiano l'80% dei loro ritiri di maturazione nei primi 28 gg.

Evitare comunque l'utilizzo di F.30 MONOPARQUET su superfici umide o in presenza di umidità di risalita. L'umidità del sottofondo, misurata con igrometro a carburo, deve essere pari o inferiore al 2-2,5% (UNI-10329 metodo per reazione chimica). Eventuali crepe, fessurazioni o cedimenti del massetto devono essere riparate con F.48 POXYCEM, adesivo strutturale colabile, epossidico, bicomponente o F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE cementizia.

### AVVERTENZE


Nella fase di utilizzo del prodotto fare uso di guanti.

### APPLICAZIONE

Controllare che l'umidità del sottofondo e quella del legno siano conformi a quanto indicato dal produttore del legno. I listelli da posare devono essere immagazzinati isolati dal pavimento, in ambiente asciutto ed esente da condense di vapore. Aprire il sacchetto di alluminio contenuto nel fustino di plastica e stendere il prodotto sul sottofondo con apposita spatola dentata per legno F.91/1, la quantità di adesivo che dovrà essere ricoperta con parquet entro 60 min. ca. ( a T=23°C). Nel caso di confezioni parzialmente utilizzate, togliere la pellicola eventuale ed applicare come sopra. Posare i listelli esercitando un'adeguata pressione e controllando di tanto in tanto che il retro dei pezzi sia cosparso di adesivo per almeno il 70-80% della superficie. Tempo aperto dell'adesivo: ca. 2 ore a T=23°C.

Posare sempre lasciando un giunto perimetrale di 8/10 mm in prossimità di pareti, colonne o pilastri.

Non incollare mai il parquet di fianco. Per la levigatura attendere almeno 3 giorni a seconda della stagione. Carteggiare gli eventuali residui di adesivo presenti sulla pavimentazione.

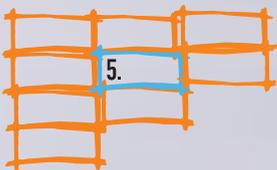

## CHIUSURA DELLE CONFEZIONI PARZIALMENTE UTILIZZATE

Per conservare la rimanenza di prodotto dopo l'esecuzione dei lavori, chiudere bene il sacchetto di alluminio facendo uscire quanta più aria possibile. Sigillare con una fascetta e riporre il tutto nel fustino di plastica.

## RESA

Circa 0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>.

## PULIZIA

Lavare le attrezzature con alcool prima dell'essiccazione in seguito utilizzare acetone, ragia minerale o agire meccanicamente.

## IMBALLAGGI

Sacchetto di alluminio da 15 Kg contenuto in un fustino, su pallets.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura	pasta fluida
Pericolosità (EEC 88/379)	irritante
Infiammabilità	No
Massa volumica	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Residuo solido	100%
Temperatura di applicazione	da + 10°C a + 35°C
Viscosità impasto (mPa s)	43.000 (rot.7 RPM 50)
*Tempo aperto (formazione pelle)	110 minuti
*Tempo di registrazione	≥ 3 ore
*Transitabilità	12 ore
*Levigatura	3 giorni
Resistenza termica	da -10°C a + 70°C
Conservazione	12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

## CARATTERISTICHE FINALI

Adesione:	
-legno-calcestruzzo	≥2,5 N/mm <sup>2</sup>
-legno-ceramica	≥1,8 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura (dopo 7 gg a T=23°C)	180%
Durezza shore A (dopo 7 gg a T=23°C)	58

\*Dati espressi a +23°C e 50% UR

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l'uso di queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.



Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia

CERCOL S.p.A.  
41049 Sassuolo — MO — ITALY — Via Valle d'Aosta, 48 — Tel. (0536) 801007 — Fax (0536) 804860 — Fax Uff.tecnici e commerciali (0536) 808830  
www.cercol.com — info@cercol.it

CERCOL IBERIA S.L.  
C/ Cantabria, n° 11 — Polígono Industrial "El Colador" — 12200 Onda (Castellón) — Tel. (964) 53 29 22 — Fax (964) 53 74 41  
cercol@cercol.es